


塗り壁 仕上げ材

かきりしん

伝統
優美

「かきりしん」は、伝統的左官工法・掻き落とし仕上げのための外壁用仕上げ材です。
数寄屋造りから洋館、一般住宅にいたるまで15万戸を超える豊富な施工実績をもつ「かきりしん」、
日本家屋の風格を引き立てる本物指向の外壁材です。

KAKIRISHIN COLOR SAMPLE

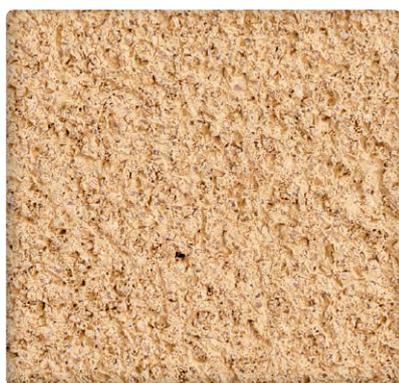

黄土-2 (K-60)



黄土-3



黄土-4 (K-200)



浅黄-2 (K-10)



浅黄-4 (K-20)



白-0 (K-0)



Best Walls, Best Life しっくいと共に
日本 plaster 株式会社

TEL 0283-62-6511

- 色見本は印刷の性質上、実物と多少異なることを予めご了解ください。ご採用の際には必ず実物サンプルで色をご確認ください。
- かきりしんは100%無機質素材です。塗るタイミング、掻き出すタイミング、外部環境によって色幅があります。予めご了解ください。
- カラー番号表示の()内番号は、旧「NPかきりしん」カラー番号です。
- この色見本は、2021年2月の情報により作成しております。記載の情報・仕様に関して変更になる場合があります。

塗り壁 仕上げ材

かきりしん

伝統
優美



遠州茶道宗家(東京都新宿区)

伝統を紡ぐ自然の色合い

掻き落とししんならではの、味わい深い奥ゆきのある6色。

上質でありながら優美な風合い

塗り壁がもつ特有の質感、光沢・艶のない自然素材。

無機質素材100%

天然ドロマイトをはじめ100%無機質素材。

風格をまとう本格塗り壁仕上げ材

屋根がかりのある外壁・外堀用マテリアル。



昭和記念公園(東京都立川市)

本製品を使用した代表的建造物

椿山荘(東京都文京区)
東京都庭園美術館(東京都港区)
うかい亭リゾート(東京都八王子市)
半水廬(長崎県小浜町)
高林聖書バプテスト教会(群馬県太田市)



三養荘(静岡県伊豆長岡町)

配合

基本配合 …………… **かきりしん1袋(20kg)** + **骨材(7厘)30kg** + **清水8~9ℓ**

標準塗り面積 …………… **約3.3m²/袋(7mm厚)**

施工方法

- ▼下地 …………… 目荒らししたモルタル下地(乾燥養生後)
- ▼シーラー塗布 …………… 下地全面に、NPシーラック5倍液をムラなく塗布してください。
- ▼練り混ぜ …………… 「かきりしん」と骨材をよく空練りした後、所定量の清水を加え、十分に練り混ぜてください。
- ▼塗り付け …………… コテ厚をかけて下塗りを行い、所定の塗り厚6~7mmに塗り付けてください。
水引き具合を見て、コテ押えを行ってください。
- ▼掻き落とし …………… 水引き具合を見て、金グシで表面をムラなく掻き落とします(1~2mm厚程度)。ベトつかず、楽にさらっと落ちるのが最適なタイミングです。
- ▼養生 …………… 風雨、直射日光による急激な乾燥を防止するため、シート養生等を行ってください。

設計・施工上のご注意

- 冬期・梅雨期など、気温が低く、湿度が高い条件では白華現象が生じやすいため、施工・養生には細心の注意をしてください。白華現象を修復することはできません。
- 軒の出、ひさしのある外壁に使用してください。外堀に使用される際は、笠瓦・笠木をのせ、笠木には水切りを設けてください。大壁の場合、目地を適宜入れてください。
- 掻き落とすタイミングの早過ぎ・遅過ぎにより色差の生じる場合があります。
このタイミングの違いにより、「材料の色そのものが違うのでは?」と思うくらいの色差が生じることもあります。
細心の注意をして、一定の乾燥状態で掻き落とししてください。一度生じた、色ムラ・掻きムラ・キズの修復はできません。
- 掻き落とし後の残粉(壁の表面についた粉)は、その日の最後に(出来るだけ乾かしてから)左官バケで軽く払い落とししてください。
残粉が残っていると白華現象の原因になることがあります。
- 骨材は7厘(約2.5mm)の白色の砕石使用が標準です。

記載内容は、2021年2月1日現在のものです。改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。



日本プラスター株式会社

本社・工場/〒327-0311 栃木県佐野市多田町188-2
TEL:0283-62-6511(代) FAX:0283-62-8851
東京営業所/〒110-0015 東京都台東区東上野3-38-4
TEL:03-3831-3239(代) FAX:03-3835-2048
西日本営業所/〒604-8305 京都府京都市中京区市之町170
TEL:075-406-5031(代) FAX:075-406-5032

お問い合わせは