

NPウスヌリ

シリーズ

左官用既調合モルタル【建築用下地調整塗材】

品質・使用感よし!仕上がりも抜群!コンクリート補修材の定番「NPウスヌリシリーズ」は全6製品。

特長 1

現場に対応した6製品。

しごき塗りから薄塗り・厚塗りまで、パーライト系から重量骨材系まで、用途・施工部位・塗り厚に応じて選べる6製品を取り揃えています。

特長 2

高品質ポリマーセメントモルタル。

NPシーラック(JIS A 6203規格適合品)を混入することで、すぐれた接着力、耐久性を有する高品質のポリマーセメントモルタルです。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1304011(NPウスヌリL10)
	1304012(NPウスヌリL20)
	1304013(NPウスヌリL30)
	1304014(NPウスヌリ外部1mm用)
	1304015(NPウスヌリ外部3mm用)
	1304016(NPウスヌリ補修用)
放散等級区分	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/



NPウスヌリL10
JIS A 6916 (C-2) 規格適合品



NPウスヌリL20
JIS A 6916 (C-2) 規格適合品



NPウスヌリL30
JIS A 6916 (CM-1) 規格適合品



NPウスヌリ外部1mm用
JIS A 6916 (C-1) 規格適合品



NPウスヌリ外部3mm用
JIS A 6916 (C-2) 規格適合品



NPウスヌリ補修用
JIS A 6916 (C-2) 規格適合品

標準仕様

製品名		使用骨材	適用部位	適用下地	用途	標準塗り厚	塗り面積	荷姿
NPウスヌリ	L10	軽量骨材 ＋ 重量骨材	内・外壁 内・外床 天端 天井 (L30を除く)	RC躯体 PC板 ALCパネル ブロック	全面しごき塗り仕上げ	0.5～2mm	23㎡/袋(1mm厚)	25kg
	L20				薄塗り補修・下地調整	0.5～3mm	11㎡/袋(2mm厚)	25kg
	L30				厚塗り補修・下地調整	3～10mm	4.5㎡/袋(5mm厚)	25kg
	補修用	一般補修			0.5～5mm	8㎡/袋(3mm厚)	25kg	
	外部1mm用	重量骨材のみ			全面しごき塗り仕上げ	0.5～2mm	16㎡/袋(1mm厚)	20kg
	外部3mm用				薄塗り補修・下地調整	0.5～3mm	5㎡/袋(3mm厚)	20kg


NPウスヌリは、石綿(アスベスト)を一切使用していません。

※露出仕上げでは使用しないで下さい。

Best Walls, Best Life しつくと共に

日本プラスター株式会社

NPウスナリの施工方法

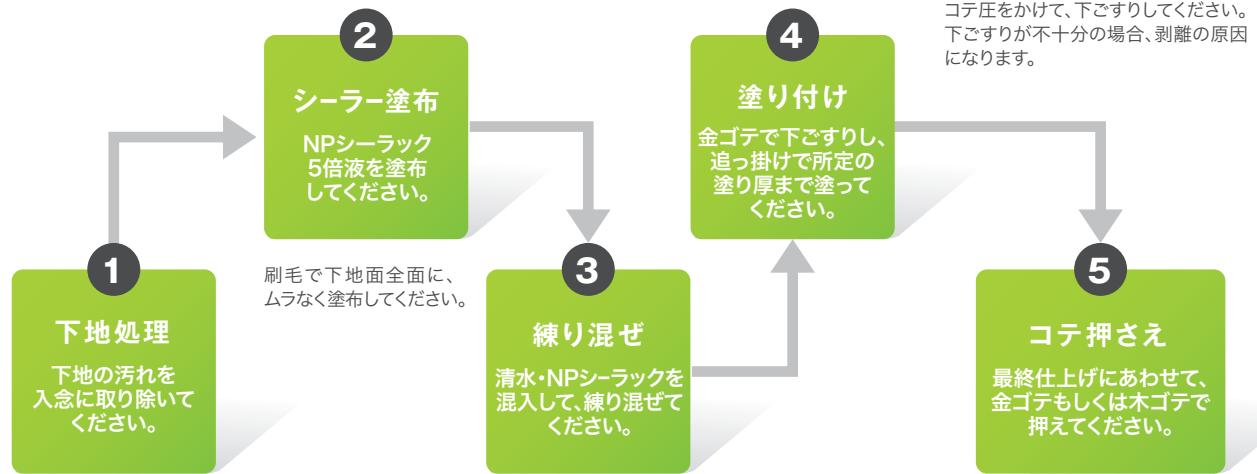

高強度コンクリート下地や下地に離型剤・油分がある場合は、サンダー掛けもしくは高圧洗浄を必ず実施してください。

- 早期乾燥の恐れのある強い日射や強風の場合は、シート養生や散水養生を実施してください。
- 気温が5℃以下および35℃以上の場合は、施工を見合わせてください。
- 仕上げ材施工までに、通常7日以上、冬期14日以上養生を実施してください。
- 製造日をご確認ください。有効期限は製造日より6ヶ月です。

■ 標準配合 (1袋につき)

製品名	清水	NPシーラック
L10	6.5~7.5ℓ	1~2kg
L20	5.5~6.5ℓ	1~2kg
L30	4.0~5.5ℓ	1~2kg
補修用	6.0~7.0ℓ	2~3kg
外部1mm用	5.5~6.5ℓ	1~2kg
外部3mm用	4.5~6.0ℓ	1~2kg

NPウスナリの性能

試験項目		下地調整塗材C-1		下地調整塗材C-2				下地調整塗材CM-1		
		外部1mm用	品質規格	外部3mm用	L10	L20	補修用	品質規格	L30	品質規格
軟度変化(%)		-2	－20～20	-6	5	5	3	－20～20	-5	－20～20
耐ひび割れ性		なし	ひび割れがないこと	なし	なし	なし	なし	ひび割れがないこと	なし	ひび割れがないこと
耐衝撃性		なし	ひび割れ及びはがれがないこと	なし	なし	なし	なし	ひび割れ及びはがれがないこと	なし	ひび割れ及びはがれがないこと
曲げ強さ(N/mm ²)		－	－	－	－	－	－	－	6.0	3.0以上
圧縮強さ(N/mm ²)		－	－	－	－	－	－	－	20.0	5.0以上
付着強さ(N/mm ²)	標準養生	1.8	0.7以上	2.2	2.0	2.2	2.4	1.0以上	2.1	0.7以上
	低温養生	1.4	0.5以上	1.4	1.4	1.2	1.3	0.7以上	1.1	0.5以上
吸水量(g)		1.1	2以下	0.8	0.7	0.7	0.6	1以下	1.2	2以下
透水量(ml/h)		－	－	－	－	－	－	－	0.1	1以下
長さ変化(%)		－	－	－	－	－	－	－	0.11	0.15以下
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性(N/mm ²)		なし	割れ、膨れ及びはがれがなく、付着強さが0.7以上であること	なし	なし	なし	なし	割れ、膨れ及びはがれがなく、付着強さが1.0以上であること	なし	割れ、膨れ及びはがれがなく、付着強さが0.7以上であること
		1.6		1.3	1.4	1.4	1.5		1.5	

※記載の数値は自社での測定値であり、保証値ではありません

JIS A 6916 建築用下地調整塗材 試験方法による

注意事項

〈使用上の注意〉

- 取扱いは必ず保護具（保護手袋・保護眼鏡・マスク等）を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所に行ってください。
- 取扱後はうがい及び手洗いを十分に行ってください。
- 取扱後の器具類は早めにより洗いしてください。

〈応急処置〉

- 目に入った場合……直ちに多量の水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合……直ちに水で良く洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 誤飲した場合……大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けてください。

〈運送上の注意〉

- 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
- 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。

〈廃棄上の注意〉

都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

〈漏出時の注意〉

飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などに回収してください。排水は中和、希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対策をとってください。

日本プラスター株式会社

E-mail:info@plastesia.com

日本プラスター

検索

本社・工場：〒327-0311 栃木県佐野市多田町188-2 TEL:0283-62-6511(代) FAX:0283-62-8851

東京営業所：〒110-0015 東京都台東区東上野3-38-4 TEL:03-3831-3239(代) FAX:03-3835-2048

西日本営業所：〒604-8305 京都府京都市中京区御池通大宮東入る市之町170 TEL:075-406-5031(代) FAX:075-406-5032

2021.04_C